



The CLEAN PAPER

WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

Een klein molecuul verlijmde onbehandeld PTFE en liet zich daarna met ethanol afwassen

Een JACS-artikel beschrijft gefluoreerde kroonetherfosfaatlijmen die in laboratorium-lap-shearproeven hechten aan het berucht inerte PTFE en toch met ethanol kunnen worden verwijderd. CyclicFP-fmoc bereikte 1,3 MPa op onbehandeld PTFE met ductiele cohesieve breuk, en een verwante variant bereikte 2,3 MPa. Het mechanisme wordt ondersteund door spectroscopisch bewijs voor fluor-fluorinteracties aan PTFE, plus waterstofbruggen en pi-stapeling binnen de lijm. Het is een veelbelovend materiaalresultaat, nog geen commerciële lijm, universele recyclingoplossing of volledige beoordeling van milieuveiligheid.

Written by Cinzia Vaglio · Cross-checked by Lucio Vaglio · Edited by Michele Renda · Figures by Michele Renda and Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed

Paper: *Small-Molecule Adhesives with Strong and Ductile Adhesion to PTFE, Yet Allowing Easy Wipe-Off Removal*, Kohei Kikkawa, Abir Goswami, Kiyoshi Morishita, Hao Wang, Takashi Nakamura, and Takuzo Aida, *Journal of the American Chemical Society* 148, 29138–29145 (2026) · DOI: 10.1021/jacs.6c07886

PTFE is niet voor niets moeilijk te verlijmen

Polytetrafluorethyleen, beter bekend als PTFE en verkocht onder merknamen waaronder Teflon, is deels nuttig omdat het nauwelijks wil reageren. De oppervlakte-energie is laag. Veel vloeistoffen parelen erop. Veel lijmen hechten er niet aan, tenzij het oppervlak wordt geëetst, opgeruwd, met plasma behandeld of gecombineerd met een speciale primer.

Die weerstand is uitstekend voor antiaanbaklagen en chemisch inerte onderdelen. Ze wordt een probleem wanneer ingenieurs PTFE met een ander onderdeel willen verbinden zonder het oppervlak blijvend te beschadigen.

Een artikel in het Journal of the American Chemical Society beschrijft een lijm op basis van kleine moleculen die dit probleem vanuit een ongebruikelijke richting benadert. Kohei Kikkawa, Abir Goswami en collega's beschrijven fluorgebaseerde kroonetherfosfaatmoleculen die sterk kunnen hechten aan onbehandeld PTFE, vóór breuk ductiel vervormen en daarna met ethanol van de PTFE-platen kunnen worden afgewassen.

Het belangrijkste molecuul heet **CyclicFP-fmoc**. In lap-shearproeven hield het onbehandelde PTFE-platen bijeen met een hechtsterkte van **$1,3 \pm 0,1$ MPa** en een losmaakarbeid van **1300 N/m**. Omdat 1 MPa gelijk is aan 1 newton per vierkante millimeter, komt de gemeten piekspanning van 1,3 MPa overeen met ongeveer het gewicht van een appel van 130 gram op elke vierkante millimeter. Dit is een analogie per oppervlakte-eenheid, niet de kracht of contactgeometrie van het proefstuk. De gerapporteerde losmaakarbeid van 1300 N/m komt overeen met 1300 joule scheidingsenergie per vierkante meter. Als directe visuele demonstratie, en niet als technische belastingsclassificatie, toont het artikel een verbinding van 7 cm² die een gewicht van 8 kg draagt. De verbinding brak binnen de lijmlaag, niet aan het PTFE-grensvlak. Dat is belangrijk: het betekent dat het grensvlak in deze proef niet het zwakke punt was.



Potloodweergave gebaseerd op de foto in het artikel van de lijnstrook die hangende gewichten draagt (Figuur 2, links). Het is niet de oorspronkelijke foto, geen tekening op schaal en geen diagram voor een technische belastingsclassificatie.

AI-generated adaptation — The Clean Paper; source photograph: Kikkawa et al., JACS 2026, Figure 2 (left) Fair-use assertion

Het resultaat is niet: „PTFE is opgelost.” Het is een gecontroleerd materiaalwetenschappelijk laboratoriumresultaat. Maar het is wel een helder voorbeeld van een moeilijke combinatie: sterke hechting, ductiele breuk en verwijdering door afvegen van een oppervlak dat erom bekendstaat hechting te weerstaan.

Waarom gewone sterkte en eenvoudige verwijdering elkaar tegenwerken

Lijmen sluiten doorgaans een compromis. Starre, vernetwerkte polymeerlijmen kunnen sterk zijn, maar breken vaak plotseling en zijn moeilijk schoon te verwijderen. Zachtere, tapeachtige lijmen kunnen rekken en energie dissiperen, maar leveren meestal sterkte in.

Die afweging is moleculair. Sterkte vraagt om efficiënte overdracht van spanning. Ductiliteit vraagt om beweging, herschikking en energiedissipatie. Gemakkelijke verwijdering vraagt om bindingen

die kunnen worden verbroken zonder het substraat te vernietigen. Die eisen trekken in verschillende richtingen.

Lijmen van kleine moleculen zijn aantrekkelijk omdat ze in principe verwijderbaar en recyclebaar kunnen zijn. Ze vormen niet de lange, verstrengelde polymeernetwerken die veel conventionele lijmen taai maken. Dat is tegelijk hun zwakte: zonder verstrengeling hebben kleine moleculen doorgaans moeite om ductiele hechting met hoge sterkte te leveren.

Het JACS-artikel probeert polymeerverstrengeling te vervangen door een stapeling van omkeerbare, niet-covalente interacties. Het molecuul combineert een gefluoreerde kroonetherfosfaatregio met een via urethaan gekoppelde fmoc-groep. In gewone taal: de gefluoreerde ring kan interageren met het fluorrijke PTFE-oppervlak, de urethaangroepen kunnen waterstofbruggen vormen met naburige lijmmoleculen, en de vlakke fluorenylgroepen kunnen op elkaar stapelen. Het ontwerpdoel is niet één magische binding, maar een reeks zwakke, omkeerbare interacties die kunnen samenwerken:

- fluor-fluorinteracties nabij PTFE;
- waterstofbruggen tussen lijmmoleculen;
- pi-pistapeling tussen fluorenylgroepen;
- en voldoende moleculaire beweeglijkheid om spanning te ontspannen in plaats van onmiddellijk te scheuren.

Wat de belangrijkste PTFE-proef liet zien

De auteurs brachten CyclicFP-fmoc aan tussen PTFE-platen die niet waren voorbehandeld of gereinigd, verwarmden de lijm en lieten de platen tien minuten op kamertemperatuur staan voordat ze werden getest.

Voor kwantitatieve metingen gebruikten ze een lap-shearproef. PTFE-platen die met CyclicFP-fmoc waren verbonden, bereikten een trekspanning van **$1,3 \pm 0,1$ MPa**, gerapporteerd als gemiddelde $\pm$ standaardafwijking van drie metingen. Het aanbrengen van de lijm rond **50 °C** met een haardroger gaf een vergelijkbare waarde van **$1,1 \pm 0,1$ MPa**, zodat uitsluitend smelten bij hoge temperatuur niet nodig was.

De auteurs vergeleken die waarden met commerciële epoxy-, acryl-, siliconen- en urethaanlijmen in dezelfde lap-shearopstelling met PTFE. Die controles bereikten ongeveer **0,1 tot 0,7 MPa**, tegenover **$1,3 \pm 0,1$ MPa** voor CyclicFP-fmoc. Deze vergelijking met hetzelfde substraat en dezelfde methode is informatiever dan MPa-waarden van verschillende materialen en testgeometrieën op één ranglijst zetten.

De waarde bleef na opslag vergelijkbaar. Na dertig dagen onder omgevingsomstandigheden bedroeg de hechtsterkte **$1,3 \pm 0,2$ MPa**. Nadat de platen met kracht waren gescheiden, opnieuw over elkaar waren gelegd en opnieuw verwarmd, bedroeg de sterkte **$1,2 \pm 0,2$ MPa**. Ook na tien herhalingen van die cyclus bleef de waarde rond **$1,3 \pm 0,3$ MPa**.


De beste variant was niet het hoofdmolecuul. Een verwant molecuul met drie fmoc-groepen,

CyclicFP-fmoc3, bereikte $2,3 \pm 0,2$ MPa op PTFE. Het artikel richt zich toch sterk op CyclicFP-fmoc omdat dat molecuul de volledige combinatie biedt van sterkte, ductiliteit, mechanistisch bewijs en verwijdering door afvegen.

Ductiliteit is de tweede helft van de claim

Sterkte alleen zou niet genoeg zijn. Een brossse lijm kan een hoge piekspanning bereiken en vervolgens plotseling breken. De opvallendere claim van het artikel is dat CyclicFP-fmoc zich ook ductiel gedraagt.

In de lap-shearcurven bereikte CyclicFP-fmoc zijn maximale spanning en verloor daarna geleidelijk spanning terwijl de verplaatsing doorging. De commerciële lijmen die in het artikel werden getest, gedroegen zich meer als brossse verbindingen: de breuk volgde kort na hun piekspanning.

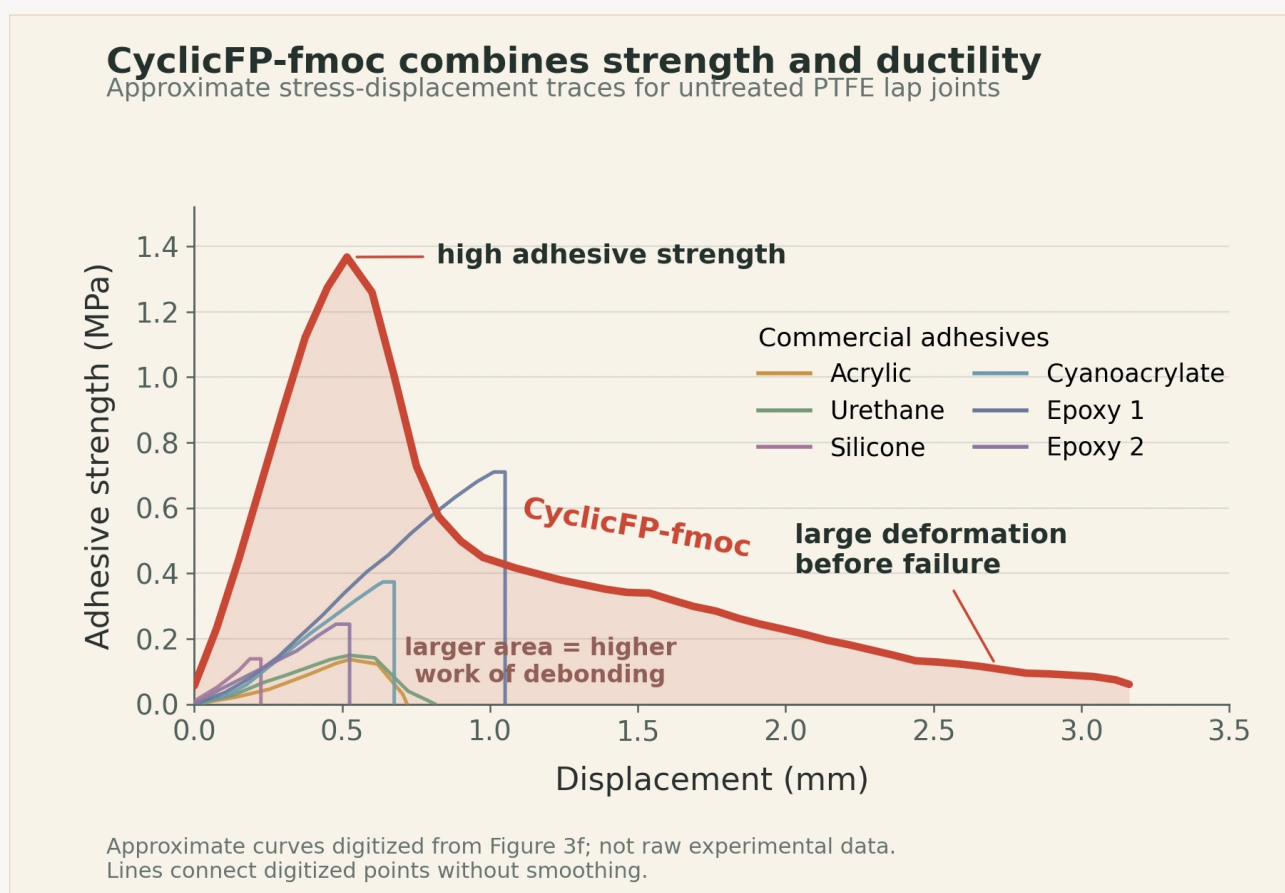

CyclicFP-fmoc combineert een hoge spanningspiek met een lange aflopende staart na de piek; het gearceerde oppervlak is een redactionele aanduiding van de grotere losmaakarbeid. Benaderde curven gedigitaliseerd uit Figuur 3f; geen ruwe experimentele gegevens.

Chart by The Clean Paper; approximate values digitized from Kikkawa et al., JACS 2026, Figure 3f (source figure not relicensed) CC BY 4.0

De auteurs kwantificeerden het oppervlak onder die spanning-verplaatsingscurve als losmaakarbeid. CyclicFP-fmoc leverde **1300 N/m** op PTFE. De geteste commerciële lijmen varieerden van **26 tot 314**

N/m.

De breukwijze past bij die interpretatie. PTFE-verbindingen met CyclicFP-fmoc braken cohesief, dus binnen de lijm. Dat impliceert dat de lijm energie kon dissiperen door intern te vervormen, terwijl het PTFE-grensvlak in deze proeven sterker bleef dan de bulklijm laag.

Spanningsrelaxatieproeven voegen de moleculaire tijdschaal toe. Bij 20 °C bedroeg de karakteristieke relaxatietijd **60 ms**, en de Arrhenius-analyse leverde een activeringsenergie van **33,8 kJ/mol** op. Eenvoudig gezegd kan de lijmlaag zich snel genoeg herschikken om een plotselinge spanningsconcentratie af te zwakken, in plaats van zich als een statische, brosse vaste stof te gedragen.

Waarom de auteurs denken dat fluor ertoe doet

PTFE is opgebouwd uit koolstof-fluorbindingen. CyclicFP-fmoc bevat gefluoreerde kroonethergroepen. De auteurs stellen dat **F-F-interacties** de lijm helpen aan PTFE te binden, terwijl andere interacties de lijmlaag bijeenhouden en laten vervormen.

Verschillende controleproeven wijzen in die richting. Toen de fluoratomen in CyclicFP-fmoc werden vervangen door waterstofatomen, hechtte het resulterende CyclicP-fmoc veel zwakker aan PTFE, ongeveer **0,1 ± 0,0 MPa**. Een lineair fluoretherfosfaat, AcyclicFP-fmoc, bereikte slechts **0,3 ± 0,1 MPa**. Varianten zonder eenheden voor pi-stapeling of waterstofbrugvorming presteerden eveneens slechter.

Vervolgens gebruikt het artikel spectroscopie en kristalstructuur om dit interactiemodel te ondersteunen. In een CyclicFP-fmoc-kristal liggen fluoratomen op naburige moleculen **2,49 tot 2,91 ångström** uit elkaar, korter dan de **2,94 ångström** van der Waals-som voor twee fluoratomen. FT-IR en temperatuurafhankelijke NMR ondersteunen waterstofbrugvorming, F-F-interacties en pi-pistapeling in de amorfe lijm.

Het meest directe bewijs voor PTFE komt uit vaste-stof-**19F-MAS-NMR**-spectra, die verschuiven wanneer CyclicFP-fmoc wordt gemengd met PTFE-nanodeeltjes of dunne PTFE-plaatjes. De niet-gefluoreerde controle veroorzaakt niet dezelfde verschuiving. Dat is bewijs — niet alleen een ontwerpschets — dat de gefluoreerde delen van de lijm met PTFE interageren.

Dit moet nog steeds niet worden vereenvoudigd tot „F-F-bindingen lossen PTFE op”. Het eigen model van het artikel is gelaagder: F-F-interacties aan het grensvlak helpen bij de hechting aan PTFE, terwijl waterstofbruggen en pi-pistapeling bijdragen aan cohesie en ductiliteit binnen de lijm.

Verwijdering door afvegen is echt, maar afgebakend

Het verwijderingsresultaat is de praktische trekpleister. De auteurs spoelden losgemaakte PTFE-platen met ethanol en melden dat CyclicFP-fmoc in hun demonstratie volledig en zonder residu werd verwijderd. Ze wonnen de lijm ook terug en hergebruikten die meerdere keren, waarbij in

hergebruikproeven een hechtsterkte van ongeveer $1,2 \pm 0,1$ MPa behouden bleef.

Dat is belangrijk omdat conventionele sterke lijmen vaak moeilijk schoon te verwijderen zijn. Een lijm die PTFE kan vasthouden en later kan worden afgewassen, zou nuttig kunnen zijn voor reparatie, demontage en hergebruik.

Maar de afbakening telt. Het artikel test gecontroleerde monsters, niet elk vervuild industrieel oppervlak, elke verweerde verbinding, blootstelling aan oplosmiddelen of langdurige verouderingsconditie. Afvegen met ethanol op PTFE-platen is niet hetzelfde als het bewijzen van een volledig recyclingproces voor samenstellingen van veel verschillende materialen.

Het artikel stelt ook dat CyclicFP-fmoc geen PFAS-„eeuwige chemische stof” is. Die uitspraak mag niet worden uitgebreid tot een volledige beoordeling van milieurisico's. Persistentie, toxiciteit, productieschaal, emissieroutes en regelgeving zijn afzonderlijke vragen.

Wat dit niet bewijst

- Het toont **geen** marktrijp lijmproduct.
- Het bewijst **niet** dat PTFE nu in elke industriële omgeving betrouwbaar kan worden verlijmd zonder oppervlaktevoorbehandeling.
- Het toont **niet** dat verwijdering met ethanol even goed werkt op elk substraat, elke oppervlakte-toestand of verouderde verbinding.
- Het bewijst **niet** dat alleen F-F-interacties de hechting verklaren. Het mechanisme in het artikel combineert F-F-interacties, waterstofbruggen en pi-pi-stapelings.
- Het toont **geen** volledige workflow voor kunststofrecycling.
- Het legt **geen** volledig milieu- of toxicologisch veiligheidsprofiel van de lijm-moleculen vast.
- Het betekent **niet** dat commerciële lijmen in het algemeen slechter zijn. De vergelijkingen gelden specifiek voor de materialen en de PTFE-lap-shearopstelling die in dit artikel zijn getest.

Hoe sterk is het resultaat?

Voor een laboratoriumartikel over materialen is het resultaat sterk, omdat de auteurs meer doen dan één hoog getal rapporteren. Ze testen sterkte, ductiliteit, duurzaamheid gedurende dertig dagen, waterbestendigheid, herhaalde herhechting, verwijdering met ethanol, moleculaire varianten en spectroscopisch bewijs voor de voorgestelde interacties.

De meest overtuigende combinatie is de breukwijze plus de controles. Als het PTFE-grensvlak als eerste had gefaald, zou de claim zwakker zijn. In plaats daarvan breekt de verbinding binnen de lijmlaag. En wanneer de gefluoreerde cyclische structuur wordt verwijderd of veranderd, daalt de hechting aan PTFE sterk.

De resterende vragen betreffen schaal en toepassing. Lap-shearproeven zijn gestandaardiseerd en nuttig, maar echte verbindingen krijgen te maken met afpelbelasting, impact, vermoeiing,

vervuiling, temperatuurcycli en gemengde materialen. Een molecuul dat prachtig werkt tussen gecontroleerde laboratoriumplaten moet nog een formulering, proces en duurzaamheidsdataset worden voordat het een technische lijm is.

Waarom het ertoe doet

PTFE bevindt zich op een ongemakkelijke grens in de materiaalwereld. Zijn inertie is precies de eigenschap die het waardevol maakt, en diezelfde eigenschap maakt het moeilijk te integreren in repareerbare of recyclebare constructies.

Dit artikel biedt een chemisch specifieke route in plaats van brute kracht. In plaats van het PTFE-opervlak op te ruwen of chemisch aan te tasten, wordt een klein molecuul ontworpen dat met dat oppervlak kan interageren en tegelijk een ductiele, omkeerbare lijmlaag behoudt.

Als die ontwerpstrategie generaliseerbaar is, kan ze helpen lijmen te maken die gemakkelijker te verwijderen en te hergebruiken zijn zonder alle mechanische prestaties op te geven. Dat is de werkelijke belofte: niet één molecuul als afgewerkte lijm, maar een moleculaire strategie voor sterke, ductiele en losmaakbare hechting.

Heldere samenvatting

Kikkawa, Goswami en collega's rapporteren gefluoreerde kroonetherfosfaten als kleine-molecuullijmen voor PTFE en andere substraten. Het hoofdmolecuul, CyclicFP-fmoc, verbond onbehandelde PTFE-platen met $1,3 \pm 0,1$ MPa in lap-shearproeven, brak cohesief in plaats van aan het PTFE-grensvlak, vertoonde een losmaakarbeid van 1300 N/m, behield prestaties na opslag en herhaalde herhechting, en kon met ethanol van PTFE-platen worden afgewassen. Een verwante variant bereikte $2,3 \pm 0,2$ MPa. Spectroscopie en controlemoleculen ondersteunen een mechanisme waarbij F-F-interacties het PTFE-grensvlak helpen, terwijl waterstofbruggen en pi-pistapeling de lijmlaag helpen spanning te dissiperen. Het resultaat is een veelbelovende laboratoriumdemonstratie van sterke, ductiele, afwasbare hechting aan PTFE — nog geen commerciële lijm, universele recyclingoplossing of volledige beoordeling van milieuveiligheid.

Bronnen

Kikkawa et al., Small-Molecule Adhesives with Strong and Ductile Adhesion to PTFE, Yet Allowing Easy Wipe-Off Removal, *Journal of the American Chemical Society* 148, 29138-29145 (2026)
<https://doi.org/10.1021/jacs.6c07886>