



The CLEAN PAPER

WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

En liten molekyl limmade obehandlad PTFE och kunde sedan tvättas bort med etanol

En JACS-artikel beskriver fluorerade kroneterfosfatlim som fäster vid notoriskt inert PTFE i laboratoriets överlappande skjuvprov och samtidigt kan avlägsnas genom tvätt med etanol. CyclicFP-fmoc nådde 1,3 MPa på obehandlad PTFE med duktilt kohesivt brott, och en besläktad variant nådde 2,3 MPa. Mekanismen stöds av spektroskopiska belägg för fluor-fluor-växelverkningar vid PTFE samt vätebindning och pi-stapling inne i limmet. Det är ett lovande materialresultat, men ännu inte ett kommersiellt lim, en universell återvinningslösning eller en fullständig miljösäkerhetsbedömning.

Written by Cinzia Vaglio · Cross-checked by Lucio Vaglio · Edited by Michele Renda · Figures by Michele Renda and Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed

Paper: *Small-Molecule Adhesives with Strong and Ductile Adhesion to PTFE, Yet Allowing Easy Wipe-Off Removal*, Kohei Kikkawa, Abir Goswami, Kiyoshi Morishita, Hao Wang, Takashi Nakamura, and Takuzo Aida, *Journal of the American Chemical Society* 148, 29138-29145 (2026) · DOI: [10.1021/jacs.6c07886](https://doi.org/10.1021/jacs.6c07886)

Det finns en anledning till att PTFE är svårt att limma

Polytetrafluoreten, mer känt som PTFE och sålt under varumärken som Teflon, är användbart delvis för att materialet ogärna samverkar med annat. Ytenergin är låg. Många vätskor pärlar sig på ytan. Många lim misslyckas om ytan inte etsas, ruggas upp, plasmabehandlas eller används tillsammans med en särskild primer.

Den motståndskraften är utmärkt för nonstick-beläggningar och kemiskt inerta komponenter. Den blir ett problem när ingenjörer vill sammanfoga PTFE med en annan del utan att permanent skada ytan.

En artikel i Journal of the American Chemical Society beskriver ett småmolekylärt lim som angriper problemet från ett ovanligt håll. Kohei Kikkawa, Abir Goswami och deras kollegor beskriver fluorerade kroneterfosfatmolekyler som kan fästa starkt vid obehandlad PTFE, deformeras duktilt före brott och därefter tvättas bort från PTFE-plattorna med etanol.

Huvudmolekylen heter **CyclicFP-fmoc**. I överlappande skjuvprov höll den samman obehandlade PTFE-plattor med en vidhäftningshållfasthet på $1,3 \pm 0,1$ MPa och ett separationsarbete på **1300 N/m**. Eftersom 1 MPa är 1 newton per kvadratmillimeter motsvarar den uppmätta toppspänningen på 1,3 MPa ungefär trycket från vikten av ett äpple på 130 gram på varje kvadratmillimeter. Det är en analogi per ytenhet, inte kraften eller kontaktgeometrin hos provkroppen. Det rapporterade separationsarbetet, 1300 N/m, motsvarar 1300 joule separationsenergi per kvadratmeter. Som en direkt visuell demonstration, inte som en teknisk lastklassning, visar artikeln en fog på 7 cm² som bär en vikt på 8 kg. Fogen brast inne i limskiktet, inte vid gränsytan mot PTFE. Det är viktigt: gränsytan var inte den svaga punkten i provet.



Blyertstolkning baserad på artikelns fotografi av limremsan som bär upp hängande vikter (figur 2, vänster). Det är inte originalfotografiet, en skalenlig ritning eller ett diagram för teknisk lastklassning.

AI-generated adaptation — The Clean Paper; source photograph: Kikkawa et al., JACS 2026, Figure 2 (left) Fair-use assertion

Resultatet betyder inte att ”PTFE-problemet är löst”. Det är ett kontrollerat laboratorieresultat inom materialvetenskap. Men det är ett tydligt exempel på en svår kombination: stark vidhäftning, duktilt brott och borttvättning från en yta som är känd för att motstå vidhäftning.

Varför hög hållfasthet och enkel borttagning motverkar varandra

Lim innebär vanligen en kompromiss. Styva, tvärbundna polymerlim kan vara starka, men de brister ofta plötsligt och är svåra att avlägsna rent. Mjukare, tejpliknande lim kan tänjas och avleda energi, men ger vanligen upp en del av hållfastheten.

Motsättningen är molekylär. Hållfasthet kräver effektiv spänningsöverföring. Duktilitet kräver rörelse, omordning och energiavledning. Enkel borttagning kräver bindningar som kan brytas utan att underlaget förstörs. Kraven drar åt olika håll.

Småmolekylära lim är attraktiva eftersom de i princip kan vara avlägsningsbara och återvinningsbara. De bildar inte de långa, sammantrasslade polymerkedjenätverk som gör många konventionella lim sega. Det är samtidigt deras svaghet: utan sammantrassling har små molekyler normalt svårt att ge både duktil och stark vidhäftning.

JACS-artikeln försöker ersätta polymersammantrassling med en stapel av reversibla, icke-kovalenta växelverkningar. Molekylen kombinerar en fluorerad kroneterfosfatdel med en uretanbunden fmoc-grupp. Enkelt uttryckt kan den fluorerade ringen samverka med den fluorrika PTFE-ytan, uretangupperna bilda vätebindningar med närliggande limmolekyler och de plana fluorenylgrupperna staplas mot varandra. Målet är inte en enda magisk bindning, utan flera svaga och reversibla växelverkningar som kan samarbeta:

- fluor–fluor–växelverkningar nära PTFE;
- vätebindningar mellan limmolekyler;
- pi–pi-stapling mellan fluorenylgrupper;
- och tillräcklig molekyllär rörlighet för att avlasta spänning i stället för att omedelbart spricka.

Vad det huvudsakliga PTFE-provet visade

Författarna placerade CyclicFP-fmoc mellan PTFE-plattor som varken hade ytbehandlats eller rengjorts, värmd limmet och lät plattorna stå i rumstemperatur i 10 minuter före provningen.

För den kvantitativa provningen använde de överlappande skjuvprov. PTFE-plattor limmade med CyclicFP-fmoc nådde **$1,3 \pm 0,1$ MPa** i dragspänning, rapporterat som medelvärde $\pm$ standardavvikelse för tre mätningar. När limmet applicerades vid omkring **50 °C** med en hårtork blev värdet liknande, **$1,1 \pm 0,1$ MPa**, vilket visar att processen inte enbart krävde smältning vid hög temperatur.

Författarna jämförde värdena med kommersiella epoxi-, akryl-, silikon- och uretanlim i samma överlappande skjuvgeometri med PTFE. Kontrollerna nådde omkring **0,1 till 0,7 MPa**, jämfört med **$1,3 \pm 0,1$ MPa** för CyclicFP-fmoc. Denna jämförelse med samma underlag och samma metod är mer informativ än att placera MPa-värden från olika material och provgeometrier på en gemensam topplista.


Värdet förblev liknande efter lagring. Efter 30 dagar under omgivningsförhållanden var vidhäftningshållfastheten **$1,3 \pm 0,2$ MPa**. Efter att plattorna hade slitits isär med kraft, lagts över varandra igen och värmts på nytt var hållfastheten **$1,2 \pm 0,2$ MPa**. Efter tio upprepningar av cykeln låg den fortfarande på omkring **$1,3 \pm 0,3$ MPa**.

Den bästa varianten var inte huvudmolekylen. En besläktad molekyl med tre fmoc-grupper, **CyclicFP-fmoc3**, nådde **$2,3 \pm 0,2$ MPa** på PTFE. Artikeln fokuserar ändå mycket på CyclicFP-fmoc eftersom den ger hela kombinationen av hållfasthet, duktilitet, mekanistiska belägg och borttvättning.

Duktiliteten är den andra halvan av påståendet

Enbart hög hållfasthet hade inte räckt. Ett sprött lim kan nå en hög toppspänning och sedan brista plötsligt. Artikelns mer särskiljande påstående är att CyclicFP-fmoc också beter sig duktilt.

I kurvorna från de överlappande skjuvproven nådde CyclicFP-fmoc sin maximala spänning och tappade därefter gradvis spänning medan förskjutningen fortsatte. De kommersiella lim som testades i artikeln betedde sig mer som spröda fogar: brottet kom kort efter toppspänningen.

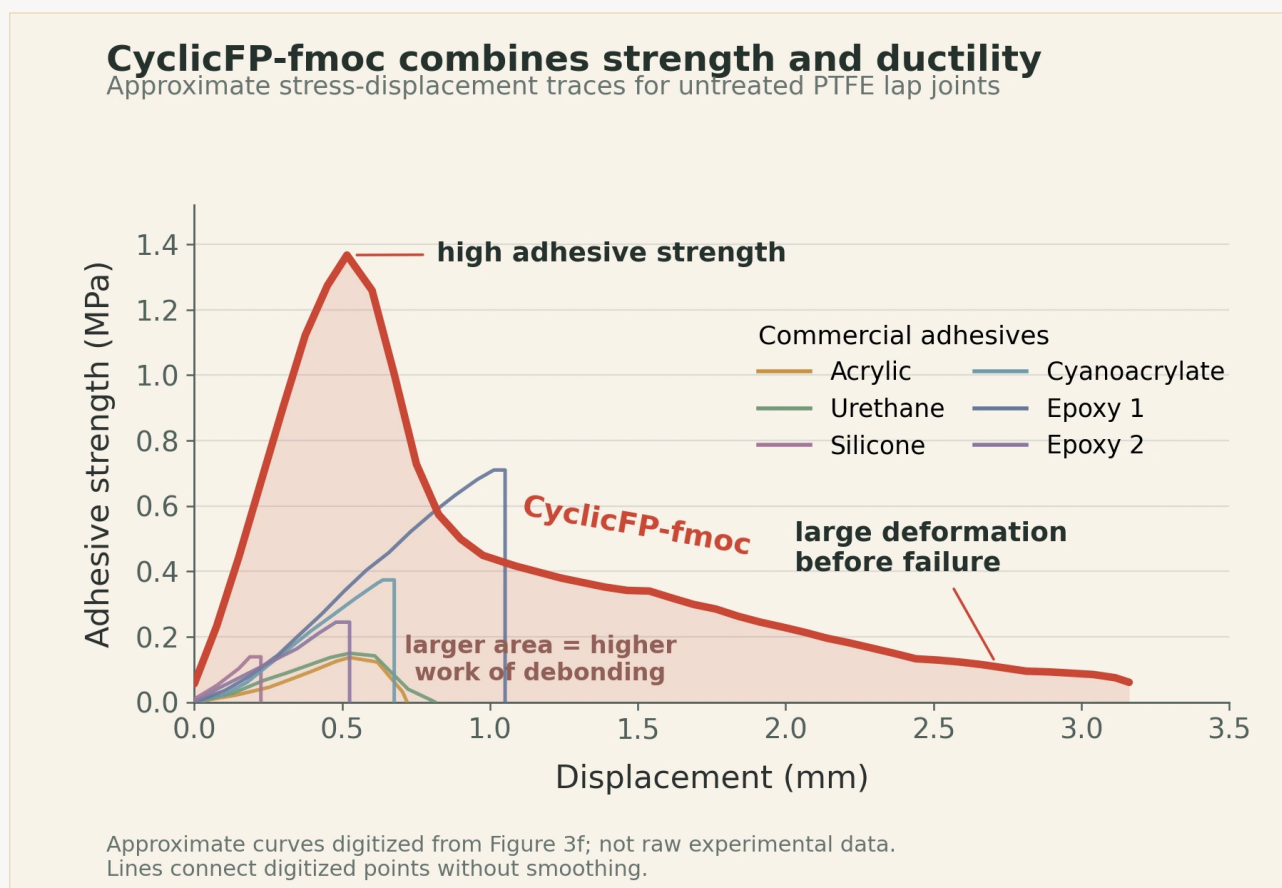

CyclicFP-fmoc kombinerar en hög spänningstopp med en lång svans efter toppen; det skuggade området är en redaktionell hjälp för att visa det större separationsarbetet. Ungefärliga kurvor digitaliserade från figur 3f; inte råa experimentdata.

Chart by The Clean Paper; approximate values digitized from Kikkawa et al., JACS 2026, Figure 3f (source figure not relicensed) CC BY 4.0

Författarna kvantifierade arean under spännings-förskjutningskurvan som separationsarbete. CyclicFP-fmoc gav **1300 N/m** på PTFE. De testade kommersiella limmen låg mellan **26 och 314 N/m**.

Brottsättet stämmer med denna tolkning. PTFE-fogar med CyclicFP-fmoc brast kohesivt, inne i limmet. Det tyder på att limmet kunde avleda energi genom intern deformation, medan gränssytan mot PTFE var starkare än själva limskiktet i dessa prov.

Spänningsrelaxationsförsök ger den molekylära tidsskalan. Vid 20 °C var den karakteristiska relaxationstiden **60 ms**, och Arrheniusanalysen gav en aktiveringsenergi på **33,8 kJ/mol**. Enkelt uttryckt

kan limskiktet ordna om sig snabbt nog för att mildra en plötslig spänningskoncentration i stället för att bete sig som ett statiskt, sprött fast ämne.

Varför författarna tror att fluor spelar roll

PTFE byggs upp av kol-fluor-bindningar. CyclicFP-fmoc innehåller fluorerade kronetergrupper. Författarna menar att **F-F-växelverkningar** hjälper limmet att binda till PTFE, medan andra växelverkningar hjälper limskiktet att hålla ihop och deformeras.

Flera kontrollexperiment pekar i den riktningen. När fluoratomerna i CyclicFP-fmoc ersattes med väteatomer band den resulterande CyclicP-fmoc mycket svagare till PTFE, omkring **$0,1 \pm 0,0$ MPa**. Ett linjärt fluoreterfosfat, AcyclicFP-fmoc, nådde endast **$0,3 \pm 0,1$ MPa**. Varianter som saknade enheter för pi-stapling eller vätebindning presterade också sämre.

Artikeln använder därefter spektroskopi och kristallstruktur för att stödja bilden av växelverkningarna. I en CyclicFP-fmoc-kristall ligger fluoratomer på intilliggande molekyler **2,49 till 2,91 ångström** från varandra, kortare än van der Waals-summan på **2,94 ångström** för två fluoratomer. FT-IR och temperaturberoende NMR stöder vätebindning, F-F-växelverkningar och pi-pi-stapling i det amorfa limmet.

Mest direkt för PTFE är att fasta **19F MAS-NMR**-spektra förskjuts när CyclicFP-fmoc blandas med PTFE-nanopartiklar eller tunna PTFE-skivor. Den icke-fluorerade kontrollen ger inte samma förskjutning. Det är belägg, inte bara en konstruktionsskiss, för att limmets fluorerade delar samverkar med PTFE.

Detta bör ändå inte förenklas till att "F-F-bindningar löser PTFE". Artikelns egen modell har flera lager: F-F-växelverkningar vid gränsytan hjälper vidhäftningen till PTFE, medan vätebindning och pi-pi-stapling bidrar till sammanhållning och duktilitet inne i limmet.

Borttvättningen är verklig, men avgränsad

Borttagningen är den praktiska lockelsen. Författarna tvättade lossade PTFE-plattor med etanol och rapporterar att CyclicFP-fmoc avlägsnades fullständigt utan rester i deras demonstration. De återvann också limmet och använde det flera gånger, med en bibehållen vidhäftningshållfasthet på omkring **$1,2 \pm 0,1$ MPa** i återanvändningsproven.

Det är viktigt eftersom konventionella starka lim ofta är svåra att avlägsna rent. Ett lim som kan hålla samman PTFE och senare tvättas bort skulle kunna vara användbart för reparation, demontering och återanvändning.

Men avgränsningen är viktig. Artikeln testar kontrollerade prover, inte varje förorenad industriyta, väderutsatt fog, lösningsmedelsexponering eller långtidsåldrat förband. Borttvättning med etanol från PTFE-plattor är inte detsamma som att visa en fullständig återvinningsprocess för sammansatta

produkter av många material.

Artikeln säger också att CyclicFP-fmoc inte är en PFAS-”evighetskemikalie”. Det påståendet bör inte utvidgas till en fullständig miljöriskbedömning. Persistens, toxicitet, tillverkning i stor skala, utsläppsvägar och reglering är separata frågor.

Vad detta inte bevisar

- Det visar **inte** en marknadsfärdig limprodukt.
- Det visar **inte** att PTFE nu kan limmas tillförlitligt i varje industriell miljö utan ytbehandling.
- Det visar **inte** att borttagning med etanol fungerar lika väl på varje underlag, yttillstånd eller åldrad fog.
- Det visar **inte** att F-F-växelvekningar ensamma förklarar vidhäftningen. Artikelns mekanism kombinerar F-F-växelvekningar, vätebindning och pi-pi-stapling.
- Det visar **inte** ett fullständigt arbetsflöde för plaståtervinning.
- Det fastställer **inte** en fullständig miljö- eller toxikologisk säkerhetsprofil för limmolekylerna.
- Det betyder **inte** att kommersiella lim generellt är sämre. Jämförelserna gäller de specifika materialen och den överlappande skjuvgeometri med PTFE som testades i denna artikel.

Hur starkt är resultatet?

För en laboratorieartikel inom materialvetenskap är resultatet starkt, eftersom författarna gör mer än att rapportera ett enda högt tal. De testar hållfasthet, duktilitet, beständighet under 30 dagar, vattentålighet, upprepad återlimning, borttagning med etanol, molekylvarianter och spektroskopiska belegg för de föreslagna växelvekningarna.

Den mest övertygande kombinationen är brottssättet tillsammans med kontrollerna. Om gränsytan mot PTFE hade brustit först hade påståendet varit svagare. I stället brister fogen inne i limskiktet. Och när den fluorerade cykliska strukturen tas bort eller ändras minskar vidhäftningen till PTFE kraftigt.

De återstående frågorna gäller skala och användningsfall. Överlappande skjuvprov är standardiserade och användbara, men verkliga fogar utsätts för fläkning, stötar, utmattning, föroreningar, temperaturcykler och blandade material. En molekyl som fungerar utmärkt mellan kontrollerade laboratorieplattor måste fortfarande bli en formulering, en process och ett beständighetsunderlag innan den blir ett tekniskt lim.

Varför det spelar roll

PTFE befinner sig vid en besvärlig materialgräns. Trögheten är den egenskap som gör materialet värdefullt, och samma egenskap gör det svårt att integrera i reparerbara eller återvinningsbara kon-

struktioner.

Artikeln erbjuder en väg som är kemiskt specifik snarare än brutal. I stället för att rugga upp eller kemiskt angripa PTFE-ytan utformas en liten molekyl som kan samverka med ytan och samtidigt upprätthålla ett duktilt, reversibelt limskikt.

Om konstruktionsprincipen kan generaliseras skulle den kunna bidra till lim som är lättare att avlägsna och återanvända utan att all mekanisk prestanda offras. Det är det verkliga löftet: inte en enda molekyl som färdigt lim, utan en molekylär strategi för stark, duktil och lossningsbar vidhäftning.

Kort sammanfattning

Kikkawa, Goswami och deras kollegor rapporterar små fluorerade kroneterfosfatmolekyler som lim för PTFE och andra underlag. Huvudmolekylen CyclicFP-fmoc band obehandlade PTFE-plattor med $1,3 \pm 0,1$ MPa i överlappande skjuvprov, brast kohesivt snarare än vid gränsytan mot PTFE, hade ett separationsarbete på 1300 N/m, behöll prestandan efter lagring och upprepad återlimning och kunde tvättas bort från PTFE-plattor med etanol. En besläktad variant nådde $2,3 \pm 0,2$ MPa. Spektroskopi och kontrollmolekyler stöder en mekanism där F-F-växelverkningar hjälper gränsytan mot PTFE, medan vätebindning och pi-pi-stapling hjälper limskiktet att avleda spänning. Resultatet är en lovande laboratedemonstration av stark, duktil och borttvättningsbar vidhäftning till PTFE – ännu inte ett kommersiellt lim, en universell återvinningslösning eller en fullständig miljösäkerhetsbedömning.

Källor

Kikkawa et al., Small-Molecule Adhesives with Strong and Ductile Adhesion to PTFE, Yet Allowing Easy Wipe-Off Removal, *Journal of the American Chemical Society* 148, 29138-29145 (2026)

<https://doi.org/10.1021/jacs.6c07886>